

测试报告

编号 : NTC-20220501
日期 : 2022-05-21
页码 : 1 of 3



客户名称: 华初焊接技术有限公司
客户地址: 河北省邢台市巨鹿县经济开发区

样品名称 : 锚固钉
产品规格 : 8×80
生产商 : 华初焊接技术有限公司
材质牌号 : SWRCH15A
炉号 : 352108592

以上信息及样品由客户提供及确认, Narsei 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

收样日期 : 2022-05-18
测试开始时间 : 2022-05-19
测试结束时间 : 2022-05-26
测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

南通纳思检测认证有限公司

授权签名

李锦师

授权签字人

声明 Statement:

1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).

测试报告

编号 : NTC-20220501

日期 : 2022-05-21

页码 : 2 of 3

宏观金相:

测试标准: GB/T 226-2015

结果:

试样	裂纹	未熔合	结论
要求	焊缝及热影响区无裂纹、未熔合及其他缺陷		--
--	无	无	符合

注: 1. “无”表示未发现缺陷, “有”表示发现缺陷。

2. 焊缝金属无其他缺陷。
3. 测试结果符合客户的要求。

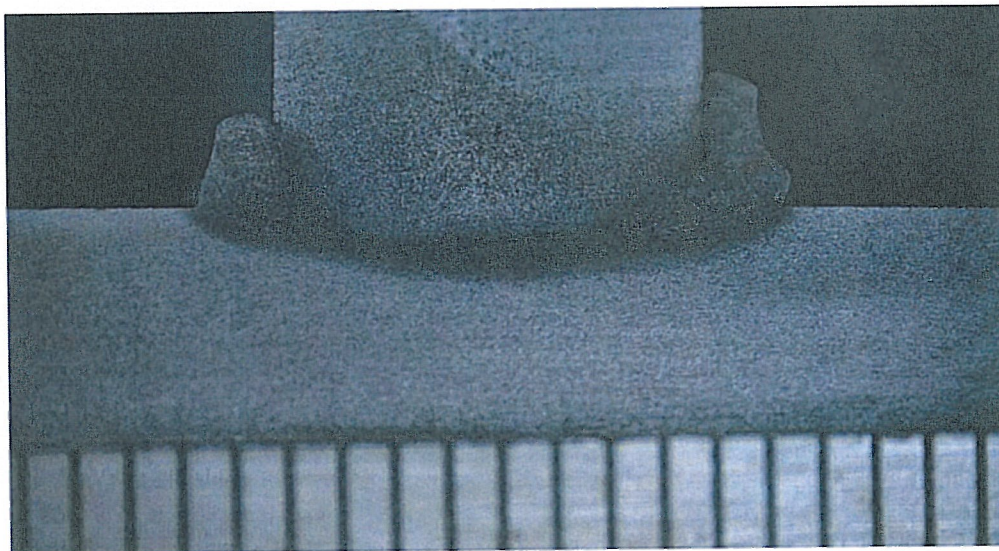


图 1 样品的宏观照片

声明 Statement:

1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).



测试报告

编号 : NTC-20220501
日期 : 2022-05-21
页码 : 3 of 3



*****报告结束*****

本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

声明 Statement:

1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).



测试报告

编号 : NTC-20220501
日期 : 2022-05-26
页码 : 1 of 2



客户名称: 华初焊接技术有限公司
客户地址: 河北省邢台市巨鹿县经济开发区

样品名称 : 锚固钉
产品规格 : 8×80
生产商 : 华初焊接技术有限公司
材质牌号 : SWRCH15A
炉号 : 352108592

以上信息及样品由客户提供及确认, Narsei 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

收样日期 : 2022-05-18
测试开始时间 : 2022-05-19
测试结束时间 : 2022-05-25
测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

南通纳思检测认证有限公司

授权签名

李锦沛

授权签字人

声明 Statement:

1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).

测试报告

编号 : NTC-20220501
 日期 : 2022-05-21
 页码 : 2 of 2

化学成分分析:

测试方法: GB/T 4336-2016 / XG1-2017

元素	C	Si	Mn	P	S	Al _t	结论
要求,wt%	0.13~0.18	≤0.10	0.30~0.60	≤0.030	≤0.035	≥0.020	--
结果,wt%	0.15	0.05	0.53	0.021	0.017	0.038	符合

注: 测试结果符合客户要求。



*****报告结束*****

本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。

声明 Statement:

1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).

测试报告

编号 : NTC-20220501
日期 : 2020-05-21
页码 : 1 of 3



客户名称: 华初焊接技术有限公司
客户地址: 河北省邢台市巨鹿县经济开发区

样品名称 : 锚固钉
产品规格 : 8×80
生产商 : 华初焊接技术有限公司
材质牌号 : SWRCH15A
炉号 : 352108592

以上信息及样品由客户提供及确认, Narsei 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

收样日期 : 2022-05-18
测试开始时间 : 2022-05-19
测试结束时间 : 2022-05-25
测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

南通纳思检测认证有限公司

授权签名

辛锦彤

授权签字人

声明 Statement:

1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).

测试报告

编号 : NTC-20220501

日期 : 2022-05-21

页码 : 2 of 3

硬度测试:

测试方法: GB/T 4340.1-2009

测试结果:

硬度值列于表 1。

表1 试样硬度结果

区域		HV30	区域		HV30	区域		HV30
1	螺柱 热影响区	183	5	螺柱 热影响区	217	9	钢板 热影响区	199
2	螺柱 热影响区	183	6	钢板 热影响区	214	10	钢板 热影响区	251
3	螺柱 热影响区	187	7	钢板 热影响区	221	-	-	-
4	螺柱 热影响区	196	8	钢板 热影响区	209	-	-	-

要求: ≤350HV30

结论: 符合

注: 测试结果符合客户的要求。

声明 Statement:


1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).

测试报告

编号 : NTC-20220501

日期 : 2022-05-21

页码 : 3 of 3

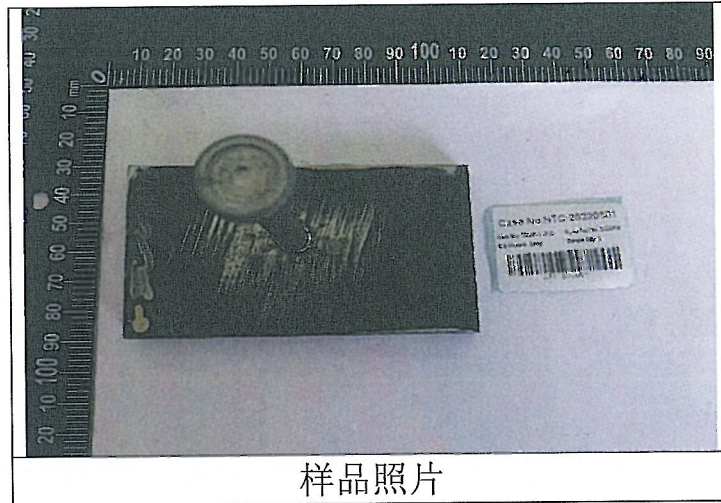

*****报告结束*****

本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

声明 Statement:

1. 本报告无本实验室检验检测专用章无效 Test report without the seal mark of the testing center is invalid.
2. 此报告结果仅对来样负责 Test report is only responsible for the testing sample.
3. 受检单位如对测试报告有异议应及时提出 (本机构样品一般保留一个月备复检) Any questions on the test report should be put forward in time by client (Note: The testing samples are kept for one month for retest)
4. 未经本机构书面批准, 不得复制测试报告 (完整复制除外) Test report should not be partly copied without approval of the testing center (Complete copy is an exception).